


Instrucciones para el uso de los parches diagonales

en la reparación de neumáticos a reconstruir bajo el sistema de precurado

1 Rebaje la rotura en forma de embudo.

2 Mida el tamaño máximo del daño en las telas.

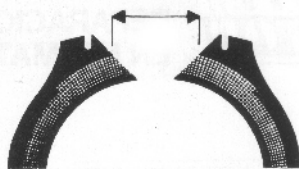


3 Elija el parche que corresponda de acuerdo a la tabla de medidas.

4 Centre el parche sobre el daño y marque su contorno.

5 Pulir la superficie marcada.



6 Aplique una mano de flux sobre la superficie pulida y deje secar.

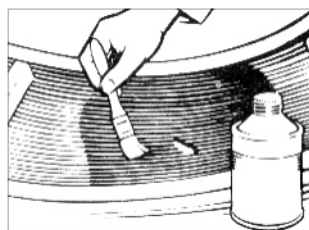


7 Aplique una mano de flux sobre el parche.

8 Coloque una película de cojín para baja temperatura de marca reconocida (el espesor ideal de esta película es de 0,5 mm) sobre la cara cementada del parche.

9 Aplique el parche sobre el neumático teniendo en cuenta que coincida el centro del daño con el centro del parche y la ubicación de los talones de la cubierta con la posición indicada en la etiqueta.

10 Prese vigorosamente desde el centro hacia las orillas y luego rodille en el mismo sentido.

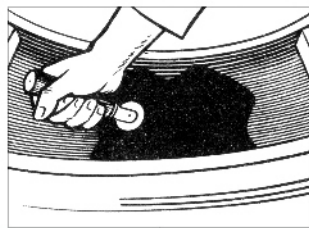

11 Rellene el embudo con cojín para baja temperatura.

Parches diagonales	Medida mm	Telas	Unidades x paquete
N 0	50	2	48
N 1	105	2	18
N 2	130	4	12
N 3	160	2	10
N 4	160	4	10
N 5	125	6	12
N 9	210	6	10
N 11	250	6	10
N 16	300	8	5

Tabla de medidas de parches diagonales

según la cantidad de telas del neumático y el tamaño de la rotura

Carga reglamentaria

Daño	Número de telas								de 8 a 12	de 14 a 18
	4	6	8	10	12	14	16	18		
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
15	0	0	0	1	1	1	1	3	1	1
20	1	1	1	1	3	5	5	5	1	1
25	1	2	2	3	3	5	5	9	2	2
30	1	3	3	3	3	5	5	9	3	3
35	3	3	3	4	5	5	9	9	2	4
40	3	3	3	5	5	5	9	9	4	4
45	3	3	5	5	5	9	9	9	4	4
50	3	3	5	5	5	9	9	9	4	4
55	4	4	5	5	5	9	9	11	9	9
60			9	9	9	11	11	11	9	11
65			9	9	9	11	11	11	9	11
70			9	9	11	11	11	16	11	16
75			9	9	11	11	16	16	11	16

Tamaño máximo del defecto en mm.

Perforaciones que no superen el 50% del espesor del casco

Carga máxima

Daño	Número de telas								de 8 a 12	de 14 a 18
	4	6	8	10	12	14	16	18		
5	0	0	0	0	0	1	2	2	0	1
10	1	1	1	1	2	2	2	4	1	1
15	1	1	2	2	3	3	5	5	2	2
20	1	1	3	3	4	4	5	5	2	2
25	2	2	3	3	5	5	5	9	2	2
30	3	3	4	4	5	5	9	9	2	5
35	3	3	4	4	5	5	9	11	2	5
40	3	3	4	4	9	9	9	11	4	9
45	3	3	9	9	9	9	11	16	4	9
50	3	3	9	9	9	9	11	16	9	9
55			9	9	16	16	16	16	9	9
60			9	9	16	16	16	16	9	11
65			11	11	16	16	16	16	9	11
70			11	11	16	16	16	16	9	11
75			11	11	16	16	16	16	11	16

Tamaño máximo del defecto en mm.

Perforaciones que no superen el 50% del espesor del casco